

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/334088065>

The dependence of photoluminescence spectra of cds qds on stoichiometry

Article in *Visnyk of the Lviv University Series Physics* · January 2019

DOI: 10.30970/vph.56.2019.3

CITATIONS

0

READS

53

4 authors, including:



Klara A. Verheles

ОНУ имени И. И. Мечникова

3 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



V. Smyntyna

Odessa National University

309 PUBLICATIONS 1,246 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Valentyna Skobeeva

Odessa I.I. Mechnikov National University

49 PUBLICATIONS 92 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Conducting polymers for electrochemical sensors [View project](#)



Application of hybrid nanostructures which are based on TiO₂ or ZnO and modified by biomolecules, in optoelectronic sensors [View project](#)

Залежність спектрів фотолюмінесценції КТ CdS від стехіометрії

К.О. Вергелес¹, В.А. Сминтина¹, В.М. Скобеєва²,
М.В. Малущин²

¹ *Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса 65082, Україна, klara2010@meta.ua*

² *НДІ фізики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, вул. Пастера, 27, Одеса 65082, Україна*

Досліджено процеси синтезу квантових точок (КТ) CdS колоїдно-хімічним методом. Показано, що спектри оптичного поглинання та люмінесценції КТ CdS залежать від концентрації іонів кадмію та сірки в розчині. Встановлено, що в КТ CdS в процесі росту створюються дефекти, які обумовлюють широкий спектр люмінесценції в видимій області. Контур смуги люмінесценції залежить від співвідношення вихідних компонентів реакції синтезу, що проявляється у стехіометричному складі власних дефектів поверхні КТ. Встановлено вплив концентрацій кадмію і сірки на розмір та дисперсію розміру КТ CdS.

Ключові слова: квантові точки сульфїду кадмію, власні дефекти, спектри поглинання і люмінесценції.

Квантові точки напівпровідників мають ряд характерних особливостей, пов'язаних з їх розмірами. Оптичні та електронні властивості таких напівпровідників істотно відрізняються від таких для макрокристалічної речовини і залежать від розміру частинок, це – так званий ефект розмірного квантування. Змінюючи розміри таких напівпровідників можна змінювати їх оптичні, електричні та структурні властивості.

Напівпровідникові КТ CdS викликали значний інтерес через свої унікальні властивості зумовлені нанорозмірними ефектами, які відсутні в об'ємних напівпровідниках. Для цілого ряду областей науки і техніки перспективним матеріалом є колоїдні квантові точки. Вони представляють особливий інтерес як основа для створення біомедичних маркерів і сенсорів [1]. Для практичного використання квантових точок важливим є розробка їх контрольованого синтезу. Серед параметрів синтезу, які впливають на люмінесцентні властивості КТ сульфїду кадмію, суттєве значення набуває співвідношення компонентів реакції, що зрештою визначає стехіометрію атомів на поверхні КТ.

У даний час залишається актуальним питання, про те які власні дефекти кристалічної решітки створюють смуги люмінесценції, яка природа центрів люмінесценції, які смуги люмінесценції створюються власними та домішковими дефектами решітки [1, 2]. У сучасних літературних джерелах тільки згадується про можливість існування дефектів, але не приділяється уваги розкриттю і опису їх природи. [1–3].

У даній роботі представлені результати щодо природи центрів люмінесценції КТ та встановлення параметрів технологічного процесу, які призводять до виникнення центрів випромінювальної рекомбінації в наночастинках CdS.

Спектри оптичного поглинання вимірювались на спектрофотометрі СФ-26 в області довжини хвиль від 320 нм до 600 нм. Для зменшення похибки, пов'язаної з впливом розсіювання світла, в короткохвильовій області (320-360 нм) був використаний світлофільтр УСФ-2, який відтинав видиму область спектра. Похибка вимірювання не перевищувала 1 %. Люмінесценція збуджувалася імпульсним лазером LCS-DTL-374QT з довжиною хвилі світла 355 нм. Потужність лазера - 35 мВт.

Досліджувані КТ сульфід кадмію були отримані хімічним методом з розчинів солей кадмію $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ і сірки Na_2S у колоїдному розчині желатини [4, 5]. Значення рН у процесі синтезу було постійним і дорівнювало 7. У ході дослідження було створено чотири комбінації розчинів з різним співвідношенням вихідних компонентів кадмію і сірки. Співвідношення молярних концентрацій вихідних компонентів $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2/\text{Na}_2\text{S}$ дорівнювало: 1/2, 1/4, 1/1, 2/1. У кожній з цих комбінацій було отримано по сім зразків: при постійному об'ємі CdNO_3 , а саме 5 мл, проте в кожному із них змінювався об'єм введеного Na_2S : 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4 та 5 мл.

На рисунку 1 представлені спектри поглинання, що відповідають описаним вище експериментам. При однаковому характері ходу кривих поглинання спостерігається різна величина зміщення краю поглинання відносно ширини забороненої зони об'ємного сульфід кадмію. В зв'язку з тим, що внаслідок розкиду за розміром КТ, в спектрах поглинання не спостерігаються максимуми, які відповідають оптичним переходам між дискретними рівнями, то наведені експериментальні криві були продиференційовані. З аналізу останніх були визначені значення енергій першого оптичного переходу, напівширина максимумів кривих та розмір КТ. Середній радіус КТ був визначений, використовуючи дані енергій першого оптичного переходу за формулою [6]: $E_g = E_{g0} + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2\mu R^2}$, де E_{g0} — ширина забороненої зони об'ємного кристалу CdS; E_g — ширина забороненої зони КТ CdS; \hbar — постійна Планка; R — радіус частинки CdS; $\mu = \frac{m_e m_h}{(m_e + m_h)}$, $m_e = 0,21m$ і $m_h = 0,8m$ - ефективні маси електронів і дірок CdS; m — маса електрона. Отримані дані представлені в таблиці 1. З даних таблиці видно, що мінімальний розмір КТ був отриманий при надлишку кадмію і дорівнює приблизно 2,3 нм.

Представлені в таблиці дані яскраво ілюструють тенденцію збільшення розміру КТ при збільшенні концентрації сірки. Так при співвідношенні $\text{CdNO}_3 / \text{Na}_2\text{S} : 1/4$ спостерігається активний ріст НЧ від 2,34 до 15,6 нм при збільшенні об'єму Na_2S , що вводився від 0,25 до 5 мл. При співвідношенні $\text{CdNO}_3 / \text{Na}_2\text{S} : 2/1$ ріст КТ теж спостерігається, але вже не такий активний і при збільшенні об'єму сульфід натрію, що вводився від 0,25 до 5 мл розмір частинок змінився лише від 2,29 до 3,1 нм. Також при збільшенні сірки спостерігається зменшення розкиду за розміром, про що свідчить зменшення напівширини спектрів поглинання.

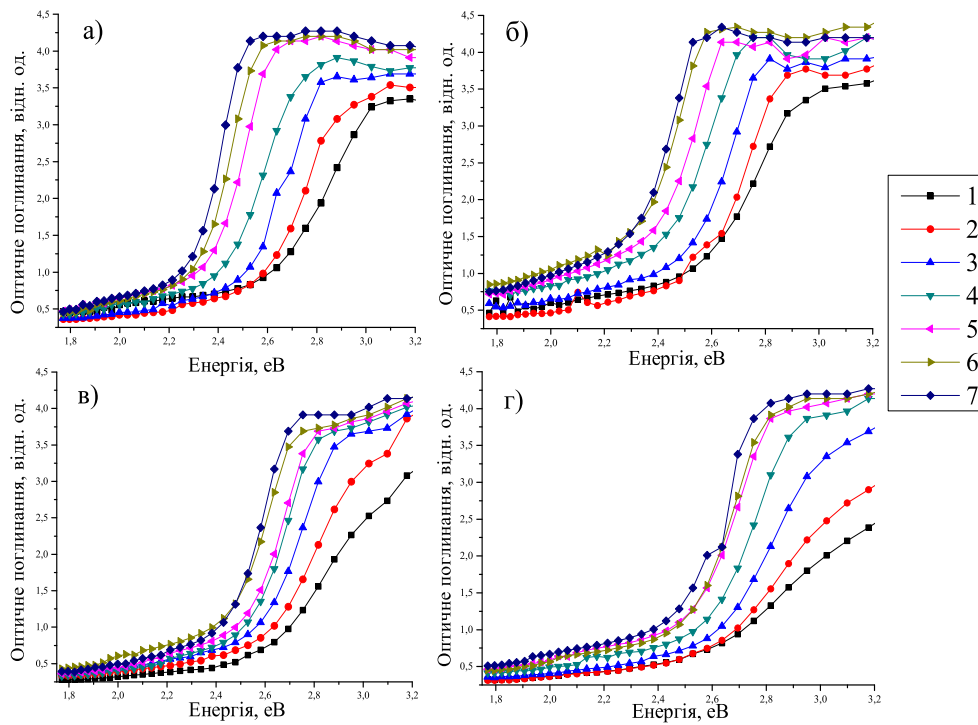


Рис. 1: Спектри поглинання зразків, отриманих при молярному співвідношенні вихідних компонент $\text{CdNO}_3/\text{Na}_2\text{S}$: 1/4 (а); 1/2 (б); 1/1 (в); 2/1 (г).

Табл. 1: Значення енергій першого оптичного переходу, напівширини максимумів диференційних кривих та розмірів КТ, отриманих при різних співвідношеннях вихідних компонентів.

№ експ.	Об'єм, мл		$\text{CdNO}_3/\text{Na}_2\text{S}$			$\text{CdNO}_3/\text{Na}_2\text{S}$			$\text{CdNO}_3/\text{Na}_2\text{S}$			$\text{CdNO}_3/\text{Na}_2\text{S}$		
			1/4			1/2			1/1			2/1		
	CdNO_3	Na_2S	Е max, eV	Півширина, eV	Розмір КТ, нм	Е max, eV	Півширина, eV	Розмір КТ, нм	Е max, eV	Півширина, eV	Розмір КТ, нм	Е max, eV	Півширина, eV	Розмір КТ, нм
1	5	0,25	2,88	0,44	2,34	2,78	0,27	2,52	2,82	0,36	2,4	2,86	0,41	2,29
2	5	0,5	2,77	0,26	2,55	2,72	0,17	2,75	2,81	0,31	2,42	2,81	0,39	2,42
3	5	1	2,67	0,26	2,99	2,68	0,2	2,94	2,75	0,25	2,63	2,81	0,34	2,42
4	5	2	2,58	0,28	3,67	2,58	0,22	3,67	2,69	0,21	2,9	2,75	0,26	2,63
5	5	3	2,51	0,19	4,7	2,55	0,19	4	2,66	0,22	3,05	2,69	0,22	2,9
6	5	4	2,45	0,19	6,95	2,49	0,17	5,2	2,61	0,21	3,39	2,67	0,22	2,99
7	5	5	2,41	0,17	15,6	2,45	0,16	6,95	2,58	0,21	3,67	2,65	0,21	3,1

Всі отримані за даною технологією КТ CdS мали інтенсивну люмінесценцію, спектри якої представлені на рис.2 (а-г). Спектри люмінесценції КТ з високою концентрацією іонів кадмію, наприклад, (рис. 2 в (зразок 1), г (зразок 1,2)) різко відрізняються від спектрів КТ, отриманих з високою концентрацією сірки, а саме, у спектрах з надлишком кадмію виявляється короткохвильова смуга світіння з енергією 2,53 еВ, а в спектрах фотолюмінесценції КТ CdS, отриманих з високою концентрацією сірки, переважає довгохвильова смуга (рис.2, зразки 3-7).

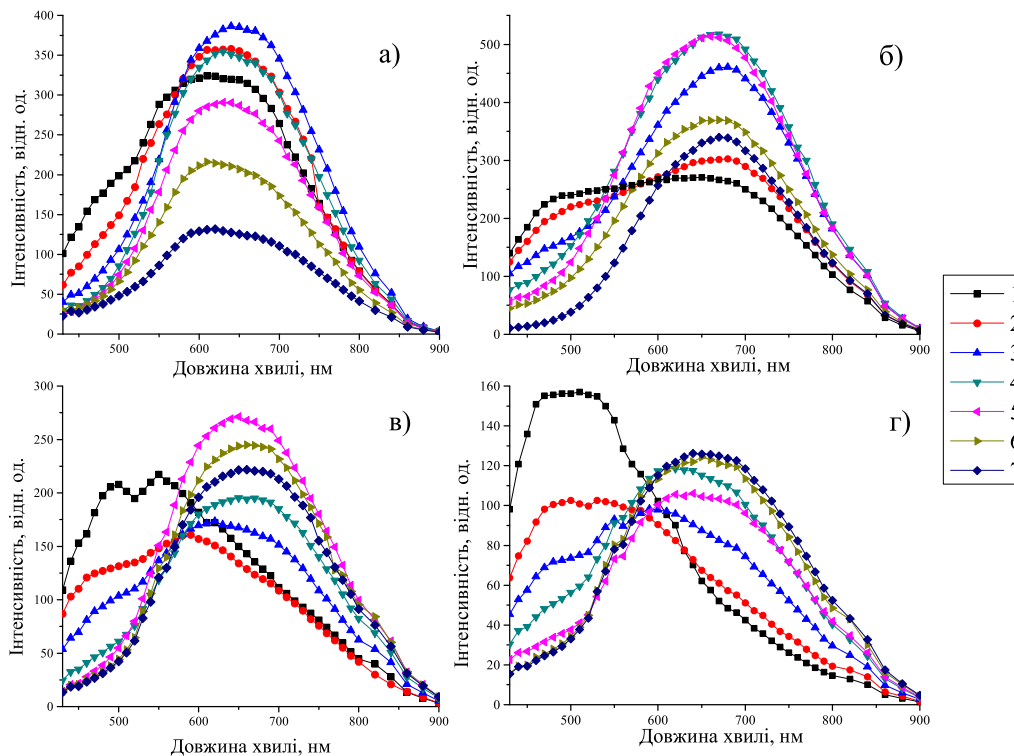


Рис. 2: Спектри люмінесценції зразків, отриманих при молярному співвідношенні вихідних компонент $\text{CdNO}_3/\text{Na}_2\text{S}$: 1/4 (а); 1/2 (б); 1/1 (в); 2/1 (г).

Детальний аналіз спектрів свідчить, що при збільшенні іонів кадмію в розчині, де кількість введеної сірки не велика, реєструється короткохвильова смуга, особливо це помітно в зразках 1-3. Також можна помітити, що коли співвідношення молярних концентрацій $\text{CdNO}_3/\text{Na}_2\text{S}$ дорівнює 2/1, тобто, концентрація іонів кадмію перевищує концентрацію сірки, (рис. 2 (г), зразок 1), короткохвильова смуга має найбільшу інтенсивність. Видно, що криві спектрів люмінесценції складаються з кількох елементарних смуг, що мають Гаусову форму. З цього приводу було проведено апроксимацію спектрів люмінесценції кривими Гауса, в результаті чого виявлено три смуги світіння в КТ CdS, отриманих при різному співвідношенні іонів кадмію і сірки. На рис. 3 представлені найбільш характерні спектри люмінесценції для зразків 3

(рис.2,а) і 2 (рис.2,г). Зазначимо, що смуги люмінесценції, які визначені при аналізі результатів розкладання спектрів, відповідають різним типам дефектів, а не різним розмірам. Дійсно, для смуг, які обумовлені рекомбінацією на глибоких центрах та донорно-акцепторною рекомбінацією розмірна залежність не є характерною.

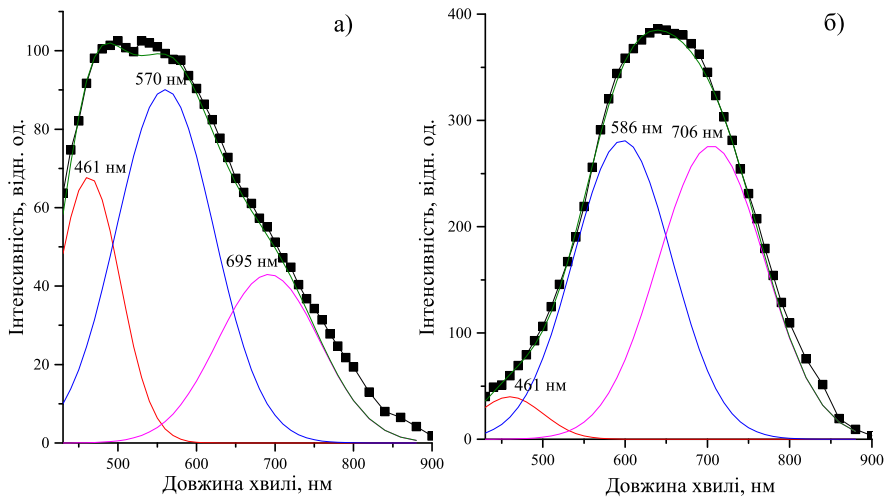


Рис. 3: Апроксимація кривими Гауса спектрів люмінесценції зразків, отриманих при мольному співвідношенні вихідних компонент CdNO₃/Na₂S : 2/1(зразок 2) (а); 1/4 (зразок 3) (б).

Дійсно, люмінесценція КТ CdS, отриманих методом колоїдної хімії, зумовлена власними дефектами, що пов'язано з впливом стехіометричного складу кадмію і сірки. Деяка розбіжність в локалізації максимумів люмінесценції окремих смуг може бути пояснено розкидом розміру КТ. Таким чином, встановлено вплив концентрацій кадмію і сірки на розмір та дисперсію розмірів КТ CdS. При збільшенні концентрації іонів сірки спостерігається збільшення розміру із зменшенням розкиду за розміром. Були отримані дані щодо впливу концентрацій вихідних компонентів реакції синтезу на випромінювальні властивості КТ CdS. За результатами розкладання спектрів люмінесценції визначено, що в КТ сульфід кадмію з надлишком кадмію реєструється короткохвильова смуга світіння ($\lambda = 460 \div 470$ nm), природу якої можна зв'язати з кадмієм міжвузельним, а в КТ з надлишком сірки - довгохвильова смуга, природа якої пов'язана з вакансією кадмію ($\lambda = 651 \div 720$ nm). В спектрах фотолюмінесценції КТ, в яких концентрації іонів кадмію і сірки майже однакові, реєструється смуга світіння в області ($\lambda = 539 \div 610$ nm), яка зумовлена асоціативним дефектом, пов'язаним з вакансіями кадмію і сірки. Розмір квантових точок визначається зі спектра поглинання і описується короткохвильовою смугою світіння, а довгохвильові смуги обумовлені рекомбінацією на глибоких центрах та мало залежать від розміру. Отримані результати можуть бути використані у якості рекомендації для синтезу КТ CdS із заданим спектром світіння.

1. Природа центров люминесценции в нанокристаллах CdS/[В. Г. Ключев, Фам Тхи Хан Мьен, Ю. С. Бездетко]. – Конденсированные среды и межфазные границы, Т. 16, № 1, 2014. – 27 с.
2. Особенности формирования нанокристаллов CdS при фиксированном времени синтеза/[Ю. С. Бездетко, В. Г. Ключев]. – Вестник ВГУ. Серия: Физика. Математика, № 1, 2014. – 6 с.
3. Morphological and Optical Properties of CdS Quantum Dots Synthesized with different pH values / [Akeel M. Kadim, Wasan R. Saleh]. – Iraqi Journal of Science, Vol. 58, No.3A, 2017. –1207 p. DOI: 10.24996/ijis.2017.58.3A.4
4. Оптические свойства нанокристаллов сульфида кадмия, полученных золь-гель методом /[Фам Тхи Хаи Мьен, В. Г. Ключев, Нгуен Тхи Ким Чунг]. – Конденсированные среды и межфазные границы, Том 13, № 4, 2011. – 515 с.
5. Synthesis of CdS Nanocrystals in the Gelatin Matrix with Different pH Values and their Optical Properties/[V.I. Boshernitsan, V.A. Smyntyna, V.M. Skobeeva, N.V. Malushin]. – Physics and chemistry of solid state V. 16, № 4, 2015. -692 p. DOI: 10.15330/pcss.16.4.692-694
6. Вплив органічних молекул на люмінісцентні властивості композитів на основі квантових точок CdS / [В.А. Сминтина, В.М. Скобеєва, К.О. Вергелес, М.В. Малушин]. – Фізика і хімія твердого тіла Т. 18, №4, 2017. – 426 с. DOI: 10.15330/pcss.18.4.426-430

The dependence of photoluminescence spectra of CdS QDs on stoichiometry

K.A. Verheles¹, V.A. Smyntyna¹, V.M. Skobeeva²,
N.V. Malushin²

¹ *I.I. Mechnikov Odessa National University, Dvoryanskaya St. 2,
Odessa 65026, Ukraine, klara2010@meta.ua*

² *Physics Research Institute Odesa I.I. Mechnikov National University,
Pastera St. 27, Odessa 65026, Ukraine*

The influence of the ratio of the initial $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ and Na_2S components on the luminescence spectra of the quantum dots (QD) of CdS was studied. Analysis of the absorption spectra revealed that with increasing sulfur, which was introduced into the solution, the size of nanoparticles increased. Also, with increasing sulfur, a decrease in the size variation is observed, which can be determined from the half width of the differentiated absorption spectra. It is shown that the luminescence spectrum of cadmium sulfide nanocrystals (NC) depends on the concentration of cadmium and sulfur ions in solution. The luminescence spectra were approximated by Gaussian curves, as a result of which three emission bands were detected in CdS QDs obtained at different cadmium to sulfur ratios. With an increase in cadmium ions in solution, where the amount of introduced sulfur is not large, a short-wavelength band $\lambda = 460 \div 470$ nm appears in the luminescence spectra. Also, when the $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 / \text{Na}_2\text{S}$ molar concentration ratio is 2/1, the shortwave band has the highest intensity. A long-wavelength band appears in QD with an excess of sulfur ($\lambda = 651 \div 720$ nm) and may be associated with cadmium vacancies. In the photoluminescence spectra of nanocrystals, the luminescence band in the region ($\lambda = 539 \div 610$ nm) is also recorded; this band may be due to an associative defect associated with cadmium and sulfur vacancies. It was found that in the cadmium sulfide quantum dots during the growth process, defects are created, as is the cause of the long-wave luminescence spectrum and the ratio of the intensities of the luminescence bands depends on the stoichiometric composition of the surface. The effect of cadmium and sulfur concentrations on the size and dispersion of the size of CdS quantum dots has been established.

Key words: quantum dots of cadmium sulfide, own defects, absorption spectra and luminescence.

Зависимость спектров фотолюминесценции КТ CdSs от стехиометрии**К.А. Вергелес¹, В.А. Смынтина¹, В.М. Скобеєва²,
Н.В. Малушин²**

¹ *Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, ул. Дворянская, 2, Одесса 65082, Украина, klara2010@meta.ua*

² *НИИ физики Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, ул. Пастера, 27, Одесса 65082, Украина*

Исследованы процессы синтеза квантовых точек (КТ) CdS коллоидно-химическим методом. Показано, что спектры оптического поглощения и люминесценции КТ CdS зависят от концентрации ионов кадмия и серы в растворе. Установлено, что в КТ CdS в процессе роста создаются дефекты, которые обуславливают широкий спектр люминесценции в видимой области. Контуры полосы люминесценции зависят от соотношения исходных компонентов реакции синтеза, что проявляется в стехиометрическом составе собственных дефектов поверхности КТ. Установлено влияние концентраций кадмия и серы на размер и дисперсию размера КТ CdS.

Ключевые слова: квантовые точки сульфида кадмия, собственные дефекты, спектры поглощения и люминесценции.

Статтю отримано: 14.05.2019
Прийнято до друку: 06.06.2019